




Densité

1.6



Analyse

Laboratoire Egis



Calibre

0/25



Conditionnement

Vrac ou Big-Bags



Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré

OBSERVATIONS

Le classement GTR est donné à titre indicatif, il n'est pas couvert par l'accréditation cofrac. L'échantillon analysé est classé AR-A51 de type G1lins selon le GTR 2024.

PROPRIÉTÉS GRANULOMÉTRIQUES

Fraction pour W 0/20mm

Procédé Lavage et tamisage



Temp. étuvage 110°C

VBS 0,07

W 8%

- -

Tamis (mm)	0.063	0.08	0.1	0.125	0.16	0.2	0.25	0.315	0.4	0.5	0.63	0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	160	200
% Passant	8.4	8.8	12.1	18.0	23.2	30.9	46.6	67.2	90.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

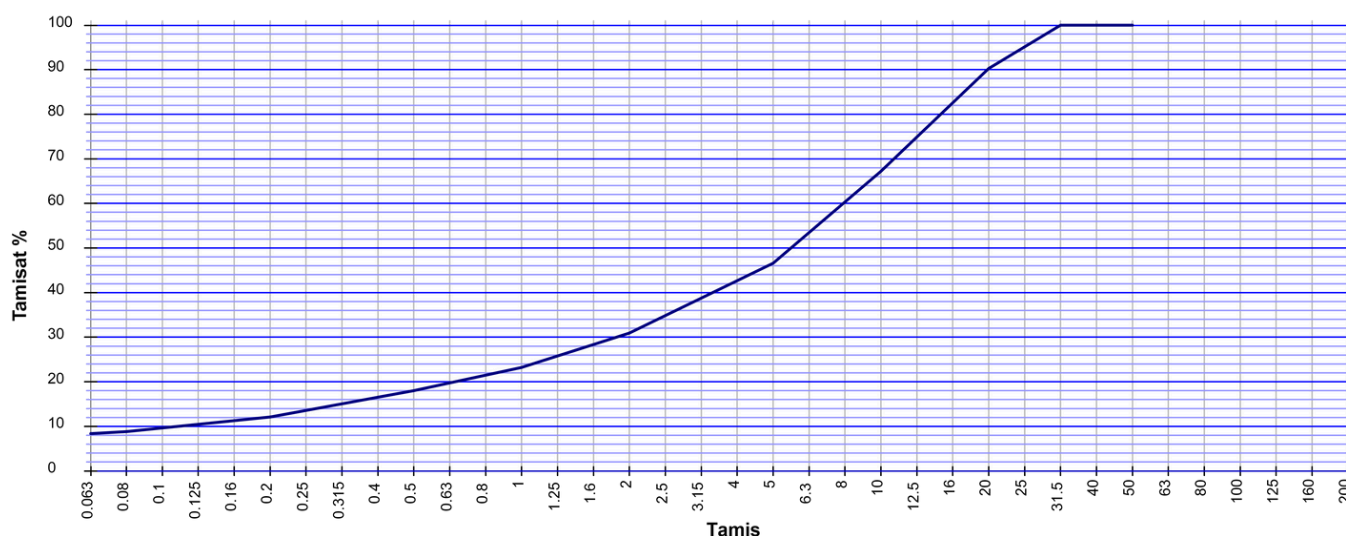




Densité

1.6



Analyse

Laboratoire Egis



Calibre

0/25



Conditionnement

Vrac ou Big-Bags



Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré

TENEUR EN SULFATES SOLUBLES DANS L'EAU (ARTICLE 10.2 GRANULAT RECYCLÉ)

NF EN 1744-1+A1 du 02-2014

Teneur en sulfates solubles dans l'eau SS 0,0200 %

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL

NF EN 17542-3 du 06-2022

VBS (g/100g du sol) 0.07

MICRO DEVAL (RÉSISTANCE À L'USURE)

NF EN 1097-1 du 12-2023

Résultat moyen 15

LOS ANGELES (RÉSISTANCE À LA FRAGMENTATION)

NF EN 1097-2 du 04-2020

Fraction testée (mm) 10/14

Los Angeles LA 24

